


骨材試験結果一覧

2022年9月度



骨材の区分 項目		細骨材		粗骨材				ふるい寸法 mm				
								陸砂 5mm	陸砂利 25-5	陸砂利 40-20	陸砂 5mm	陸砂利 25-5
産地 種類 粒の範囲等		安濃川流域 陸砂 5mm		安濃川流域 陸砂利 25-5		安濃川流域 陸砂利 40-20		50		100		
試験項目		頻度	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25	100	33	
A	表乾密度 g/cm ³	月1回	2.61±0.02	2.62	2.64±0.02	2.65	2.65±0.02	2.65	20	81	14	
B	絶乾密度 g/cm ³	月1回	2.50以上	2.59	2.50以上	2.63	2.50以上	2.63	15	58	2	
C	吸水率 %	月1回	3.5以下	1.34	3.0以下	0.87	3.0以下	0.71	10	100	0	
D	粘土塊量 %	月1回	1.0以下	0.16	0.25以下	0.08	0.25以下	0.09	5	100	0	
E	微粒分量 %	月1回	3.0以下	0.8	1.0以下	0.2	1.0以下	0.1	2.5	91	0	
F	有機不純物	年1回	標準色より 淡い	淡い	—	—	—	—	1.2	65		
G	塩化物量(NaClとして) %	年1回	0.04以下	0.000	—	—	—	—	0.6	39		
H	安定性 %	年1回	10以下	1.4	12以下	2.2	12以下	1.0	0.3	25		
I	アルカリシリカ反応性	6か月1回	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	0.15	9		
									0.075	1		
									粗粒率	2.71	6.87	7.86
									規格値	陸砂: 2.70±0.20 25-5: 6.90±0.20 40-20: 7.90±0.20		

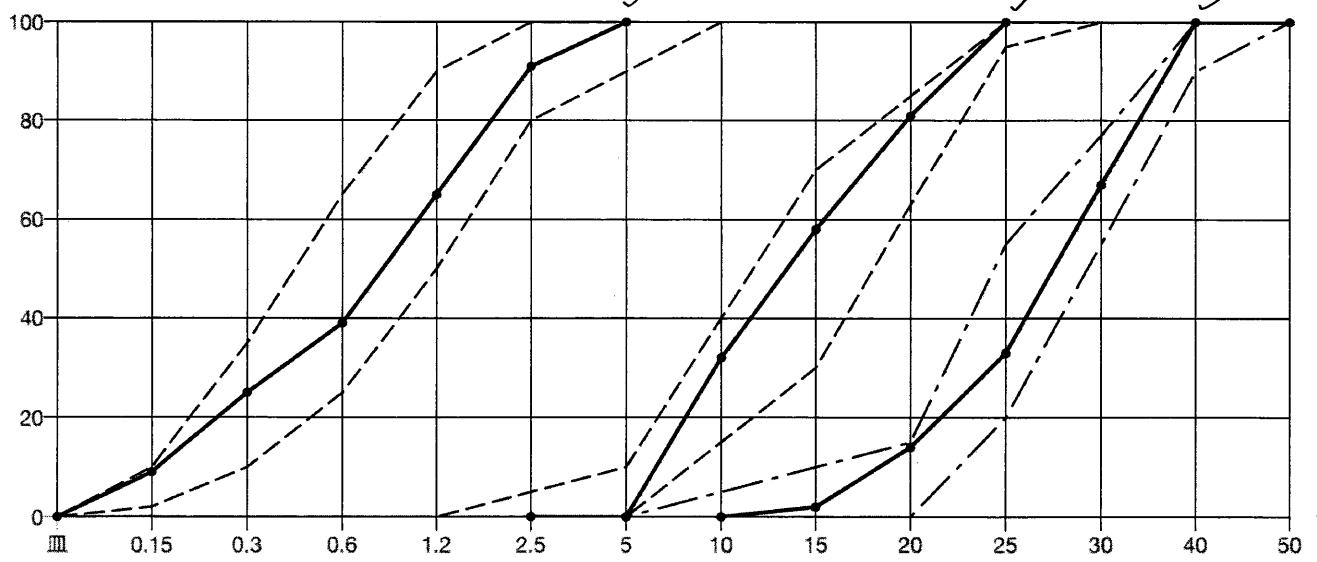

備考

粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5:40-20を6:4の割合で合成して使用する
 試験項目F・G・Hについては、2022年8月にサンプリングした試料、
 試験項目Iについては、2022年5月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である ✓
 最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/> から確認することができる ✓

